



Producteur : SARL CHAVAZ Père et Fils - Carrière du Salève
Granulats : Gravillon 10/20 Concassé Calcaire
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé secondaire

Fiche Technique selon NF P 18545

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

10 20

Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13043


Code Cnc III (20/01/2020)

	0.063	2	4	d/2 5	d 10	11.2	D/1.4 14	16	D 20	22.4	25	28	1.4D 31.5	2D 40	f	FI	MBF	W
Etendue e					10		30		10									
V.S.S.+U				6	15		75		100						1.30	29.00		
V.S.S.				5	10		63		99						1.00	25.00		
V.S.I.					0		33		89			98		100				
V.S.I.-U					0		21		84			97						

Partie informative
Résultats de production

du 05/07/19 au 18/12/19

	0.063	2	4	5	10	11.2	14	16	20	22.4	25	28	31.5	40	f	FI	MBF	W
Maximum	1.5	2	5	5	8	21	64	82	99	100	100	100	100	100	1.47	19.48		1.3
Xf+1.25xEcart-types	1.2	2	2	3	6	18	59	80	98	100	100	100	100	100	1.15			1.1
Moyenne Xf	0.7	1	1	2	4	13	48	71	97	100	100	100	100	100	0.75	13.92	3.65	0.6
Xf-1.25xEcart-types	0.3	1	0	1	2	8	38	62	96	100	100	100	100	100	0.34			0.1
Minimum	0.2	0	0	1	1	6	33	58	95	100	100	100	100	100	0.23	9.29		0.2
Ecart-type	0.32	0.5	0.9	0.8	1.6	3.7	8.2	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.324	3.684		0.40
Nombre de résultats	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	5	1	24

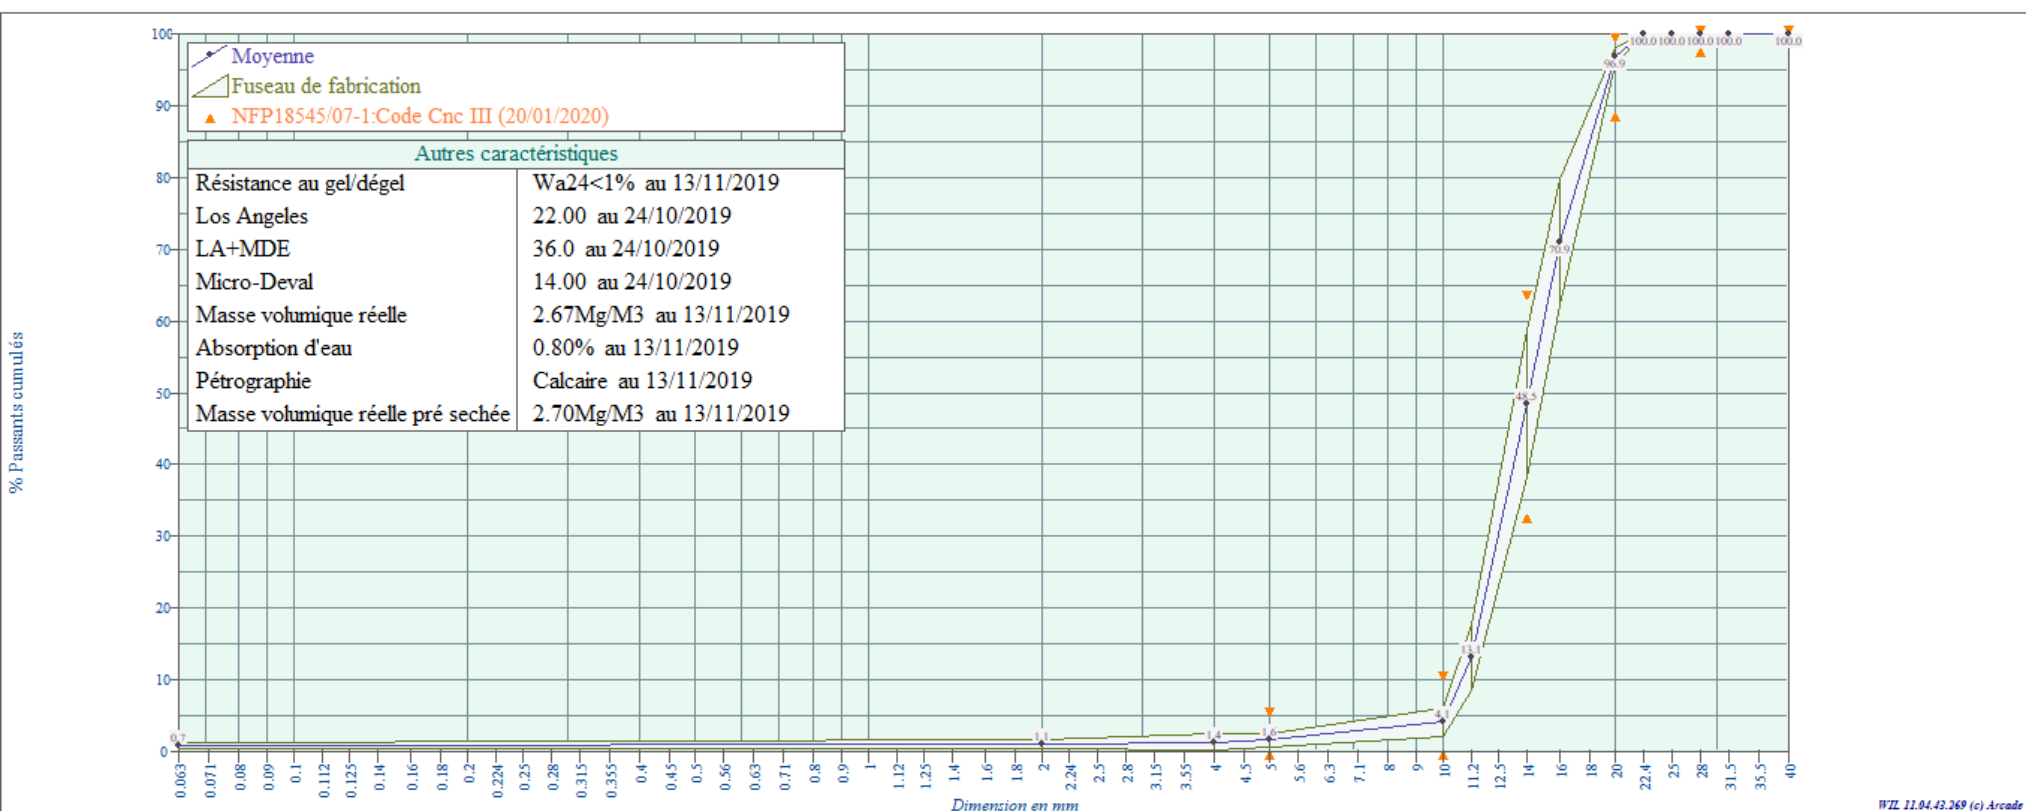

Responsable de production