




**Producteur :** SARL CHAVAZ Père et Fils - Carrière du Salève      **Utilisateur :** Contrôle Extérieur  
**Granulats :** Grave 0/31.5 mm Concassé

<b>Prélèvement n°</b> 20/005-2	prélevés le 24/01/2020
<b>Classe granulaire</b>	0/31.5 mm
<b>Origine</b>	Carrière
<b>Mode</b>	Stock au sol
<b>Autre</b>	Main Ecope
<b>Fait par</b>	VANESSA
<b>Référence</b>	
<b>Observations internes</b>	Ce matériaux est classé D2 suivant la norme NF 11-300
<b>Observations</b>	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti		2.6 %			EN 1097-5
Teneur en fines		2.11 %			EN 933-1
Valeur de bleu d'un sol		0.043 g/100g			P 94-068

Analyse granulométrique				
Masse	humide	8026 g	sèche	7817 g
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
80.000		100.00		
63.000		100.00		
50.000		100.00		
40.000		100.00		
31.500		100.00		
28.000		98.75		
25.000		97.06		
22.400		94.88		
20.000		90.66		
18.000		85.02		
16.000		78.79		
14.000		72.79		
12.500		67.92		
11.200		63.80		
10.000		58.92		
9.000		55.12		
8.000		50.36		
7.100		46.49		
6.300		43.16		
5.600		39.87		
5.000		37.85		
4.000		32.05		
3.150		28.02		
2.000		21.47		
1.000		13.46		
0.500		7.64		
0.250		4.20		
0.125		2.78		
0.080		2.52		
0.063		2.11		

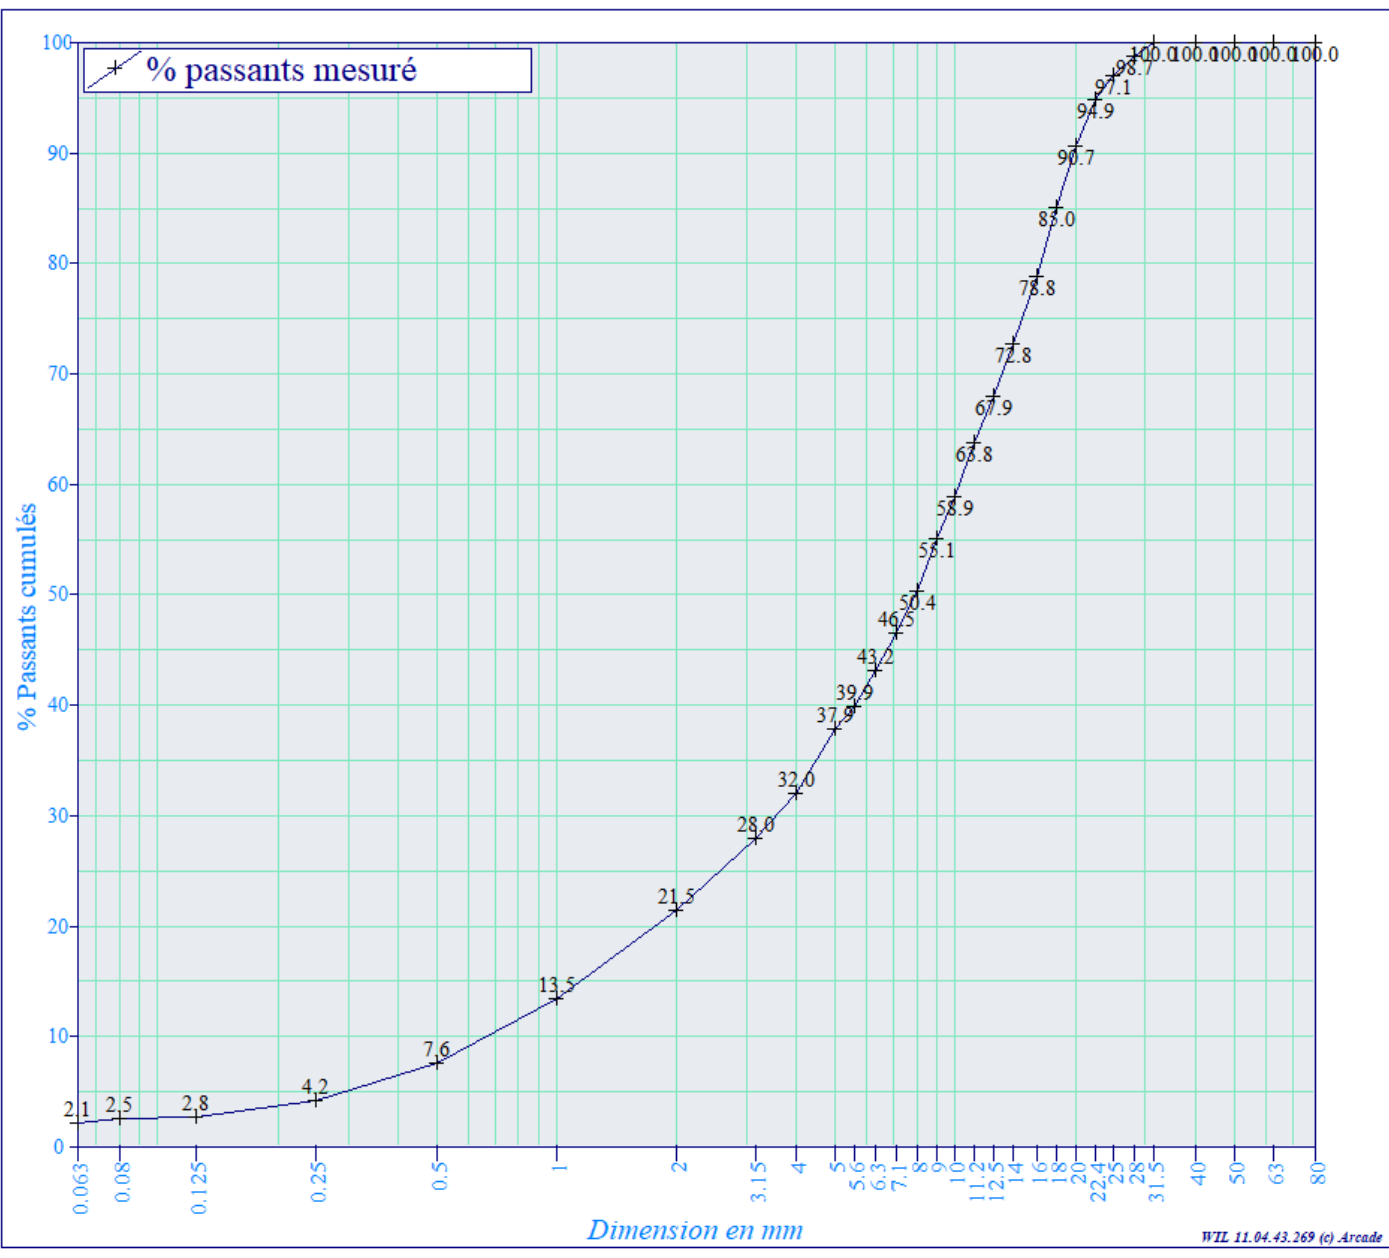

**Directrice Vanessa B**

